


# 分 析 表

平成27年4月9日

粒度分布(重量%) (品名: カンボジアココン砂粒度比較 )

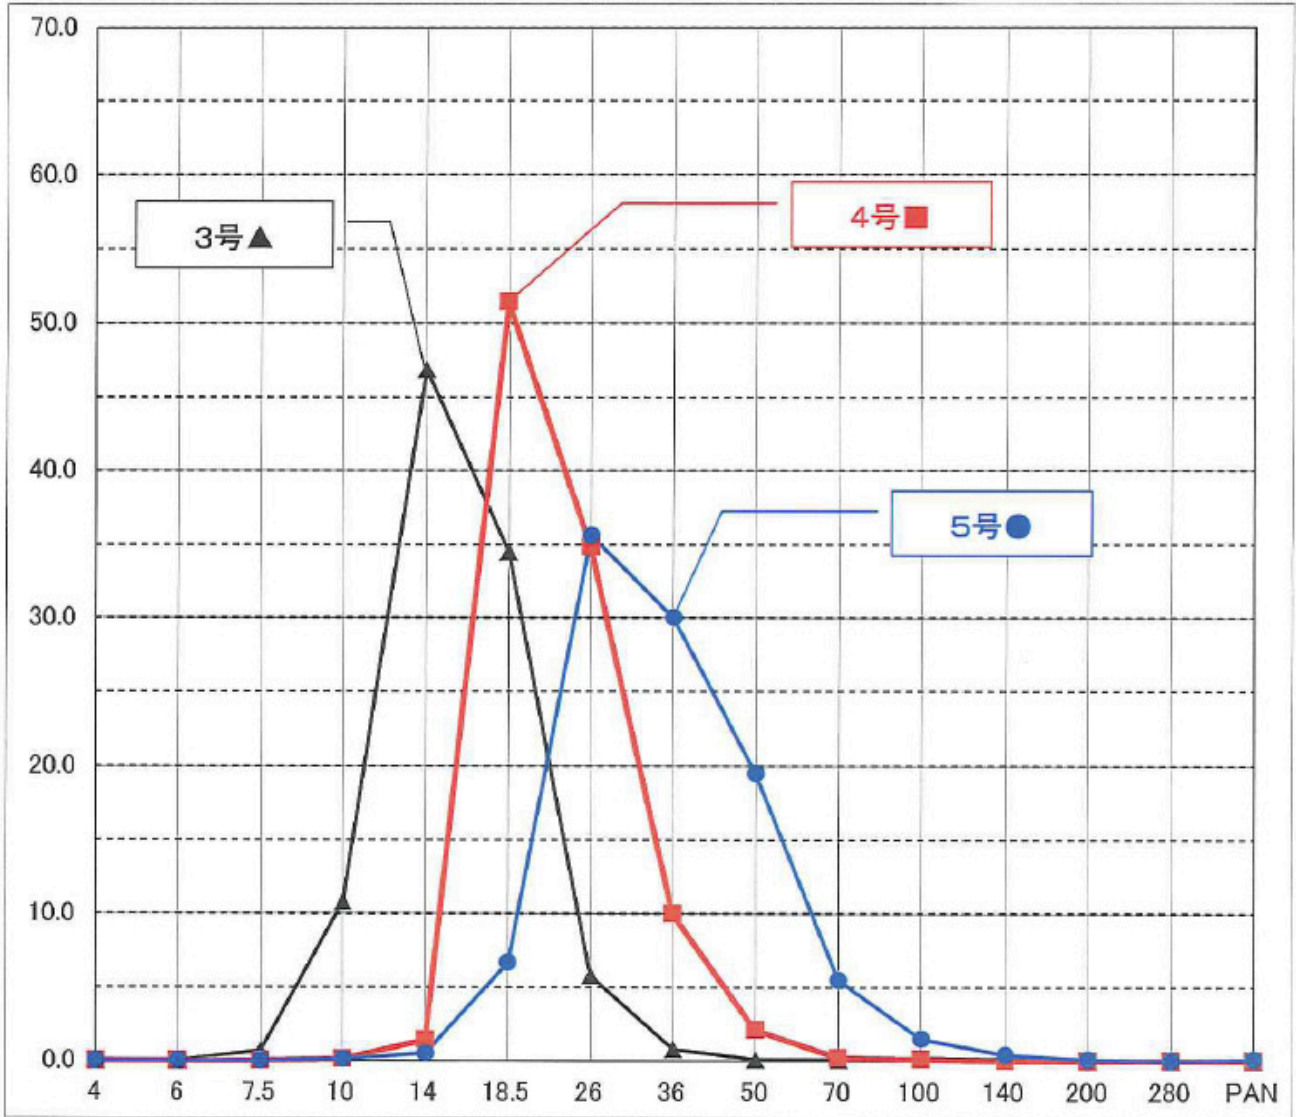

メッシュ	4	6	7.5	10	14	18.5	26	36	50	70	100	140	200	280	PAN		
m/m	4.760	3.350	2.360	1.700	1.180	0.850	0.600	0.425	0.300	0.212	0.150	0.106	0.075	0.053		FN	合計
3号▲	0.0	0.0	0.7	10.8	46.9	34.5	5.8	0.8	0.1	0.1	0.2	0.1	0.0	0.0	0.0	10.4	100.0
4号■	0.0	0.0	0.0	0.1	1.4	51.4	34.8	10.0	2.1	0.2	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	16.3	100.1
5号●	0.0	0.0	0.0	0.1	0.5	6.7	35.6	30.0	19.5	5.5	1.5	0.4	0.1	0.0	0.1	29.3	100.0

化学成分				
SiO2	97.50	97.10	97.90	97.70
Al2O3	0.78	0.66	0.68	0.69
Fe2O3	0.66	1.34	0.40	0.37
CaO	0.021	0.015	0.028	0.020
MgO	0.022	0.018	0.028	0.022
Na	0.047	0.033	0.041	0.039
K	0.16	0.11	0.14	0.12
Ig.loss	0.43	0.39	0.32	0.30